



Kattakeh Feldspar Mine

HS Code: 25291010 (آنالیز فلدسپات سدیک)
Sodic Feldspar

شرکت سنگ معدنی و لیعصر (عج)




آدرس معدن: شصت کیلومتری جاده زنجان به دزدی، جنب روستای گلنگه - ذخیره معدن: بیست میلیون تن - مقدار استخراج روزانه تا دو هزار تن.

F-K Chemical Analysis (XRF)

Compound	SiO2	Al2O3	K2O	NaO2	Fe2O3	TiO2	CaO	MgO	MnO	P2O5	BaO	SO3	LOI
Unit	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DL	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Result	71.09	17.87	0.16	10.16	0.12	0.37	0.14	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09


F-K Physical Properties

Shrinkage (%)	Fired M.O.R (kg/cm2)	Water Absorption (%)	Water of Plasticity (%)	TDS	Temperature (C)	Cycle (Min)	PH
-	-	-	-	-	-	-	-
L (Whiteness)	Swelling index	Color	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

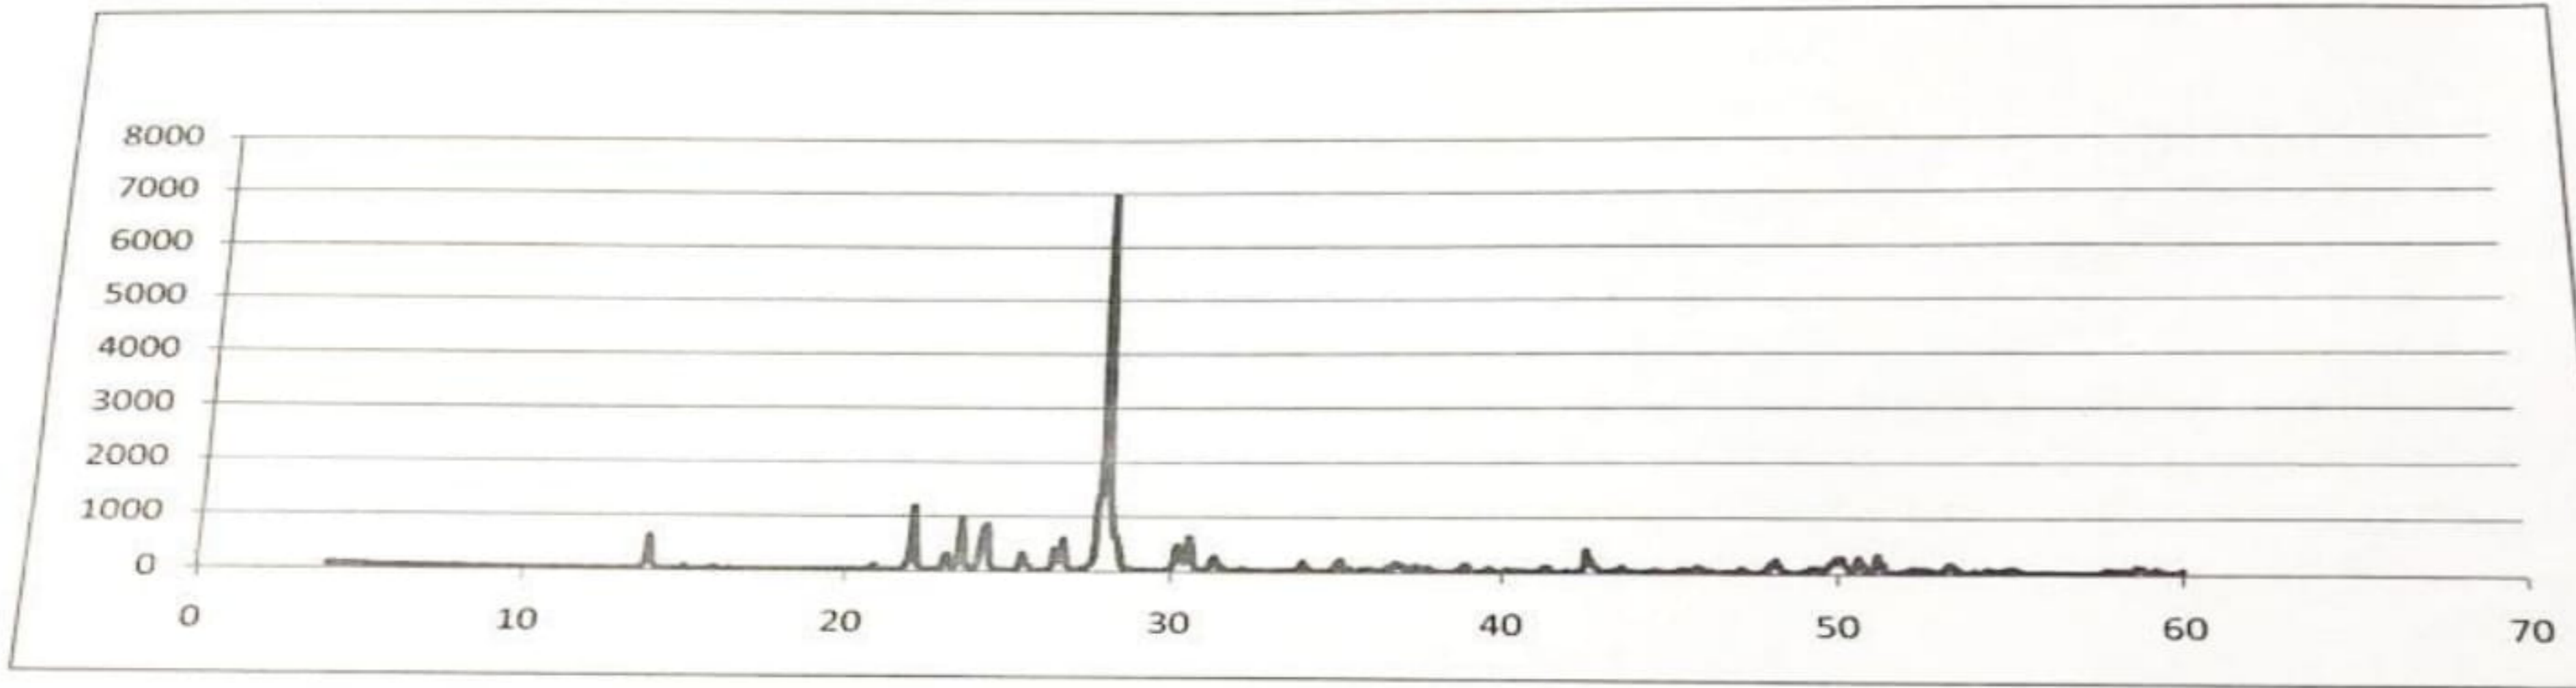

Client: Mr. Abdolreza Mohammadi
Job No: ZZI-98-1095

Sample:	Major Phase(s)	Minor Phase(s)	Trace Phase(s)
FK-MIX	Albite (09-0466)	Quartz (33-1161)	-
Date:	NaAlSi3O8	SiO2	-
1398/05/15		Orthoclase (31-0966)	-
kV = 40		KAISi3O8	-
mA = 30			
Ka. = Cu			
Fil. = Ni			

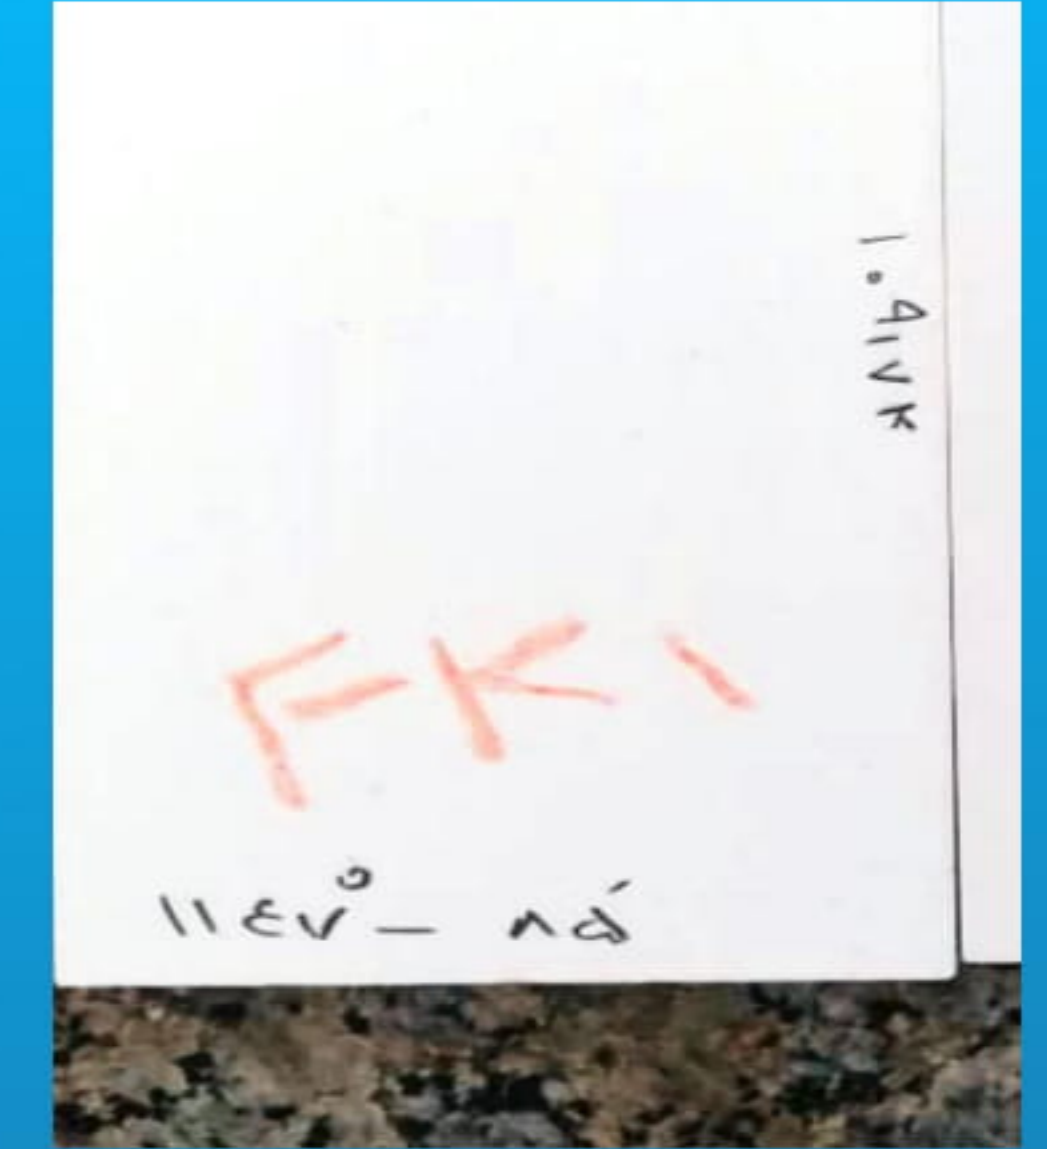

زرآزما زنگان
ایرانیان تیت ۱۰۵۹۶

زرآزما زنگان
ایرانیان تیت ۱۰۵۹۶